

Guida alla decorazione

→ **Verifica e preparazione dei
sottofondi**

kerakoll

Indice

Facciate con vecchie pitture o rivestimenti decorativi	4
<hr/>	
Tipologia del vecchio rivestimento	
Stato dello strato decorativo	
Presenza di muffe, efflorescenze, umidità	
Presenza di crepe o cavillature	
Stato dell'intonaco	
Facciate e murature in laterizio, pietra, mattoni, blocchi in calcestruzzo, a vista	14
<hr/>	
Stato della muratura facciavista	
Presenza di muffe, umidità, efflorescenze	
Presenza di crepe o cavillature	
Superfici e manufatti in calcestruzzo	20
<hr/>	
Stato del calcestruzzo	
Stato della superficie da decorare	
Presenza di muffe, efflorescenze, dilavamento	
Superfici in cartongesso	26
<hr/>	
Stato del calcestruzzo	
Stato della superficie da decorare	
Presenza di muffe o umidità	
Manufatti in legno	32
<hr/>	
Controlli del legno	
Impregnazione per esaltare le venature del legno	
Smaltatura decorativa ad effetto coprente	
Manufatti in ferro, zinco nuovo o verniciato	38
<hr/>	
Manufatto in ferro	
Manufatto in ferro zincato	
Smaltatura effetto decorativo colorato	
Smaltatura effetto micaceo o metallizzato	

Tipologia del vecchio rivestimento

Prima di intervenire con nuovi cicli decorativi in facciata occorre eseguire i seguenti controlli:

	Controllo	Caratteristiche
A	Spessore e stratigrafia (rasature)	Le pitture sono molto sottili, assumono la forma del supporto trattato esaltandone la sua finitura (liscia o a civile). I rivestimenti decorativi , hanno spessori determinati dal diametro espresso in mm della granulometria massima presente all'interno.
B	Natura chimica decorativa	Le decorazioni colorate di natura organica creano un film elastico aderente al supporto. Una decorazione minerale reagisce con l'intonaco sottostante fondendosi in un unico elemento realizzando finiture traspiranti.
C	Assorbimento idrorepellenza	Analizzare l'assorbimento del vecchio strato decorativo può essere utile per capire quale tipologia di intervento realizzare e per definire la natura di finitura decorativa più idonea.



Test

Lo spessore della pittura



Viene misurato in micron (1 micron = 1/1000 mm) può variare tra 100 e 300.

I rivestimenti



Hanno spessori variabili tra 0,7 e 2,5 mm.

Stratigrafia



Verificare sul retro la presenza di colori differenti per identificare il numeri di strati e la loro consistenza.

Verifica elasticità




Le **finiture minerali** generano un rivestimento decorativo rigido. Le **finiture organiche** sono costituite da polimeri elastici. Maggiore è la presenza di polimeri maggiore sarà la loro elasticità.

Comportamento al fuoco



Le **finiture minerali** sono insensibili alla prova del fuoco. Al contatto con una fiamma libera non si evidenzia nessun tipo di reazione. Maggiore è il contenuto di **resine organiche**, nelle pitture, maggiore sarà la possibilità di visualizzare un effetto di rammollimento della finitura testata.

Bagnare con acqua per identificare il grado di assorbimento del supporto.

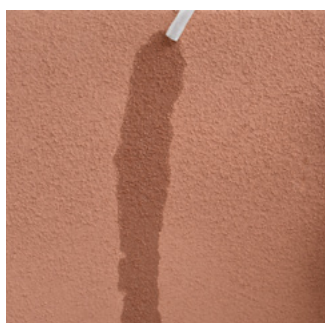

Fondi assorbenti

Utilizzare decorazioni minerali o organiche.



Fondi inassorbenti

Utilizzare decorazioni organiche o sintetiche.

Stato dello strato decorativo

Prima di intervenire con nuovi cicli decorativi in facciata occorre eseguire i seguenti controlli:

Controllo



Polverosità / sporco superficiale

Supporti sporchi polverosi o sfarinanti possono compromettere l'adesione degli strati decorativi. Prima dell'intervento occorre verificare con il palmo delle mani la polverosità dei sottofondi, se restano tracce di sporco/polvere sulle punte delle dita è necessario intervenire.



Esfoliazione

Le esfoliazioni si evidenziano a seguito di fessurazioni dello strato decorativo che con il degrado generano distacchi o arricciamento delle pitture o dei rivestimenti. In presenza di esfoliazioni non è possibile intervenire con nessun tipo di decorazione.



Adesione

Per valutare la possibilità di ridecorare la superficie senza rimuovere la pittura o i rivestimenti esistenti, che non presentano crepe o cenni di distacchi, occorre eseguire un test di adesione. Eseguire una quadrettatura con un taglierino incidendo la superficie della pittura con tagli orizzontali e verticali realizzando una maglia di 1x1 cm su una superficie di 10 cm.



Trattamento

Spazzolare, (in esterno lavaggio con getto d'acqua a pressione) ed effettuare un trattamento consolidante con **Kerakover Acrilex Primer**.

Prodotti

Kerakover Acrilex Primer
Primer fissativo a base di microemulsione a elevato potere legante

Attrezzi

Spazzola 

Lancia 

Rullo 

Pennello 

1. Rimozione con spatola delle parti distaccate.
2. Per superfici molto estese (in esterno), si consiglia un lavaggio a pressione o idrosabbatura.

Lancia 

Spatola 

Se l'80% della pittura non si stacca dal supporto può essere considerata valida e si potrà procedere con la sovraverniciatura. In caso contrario si dovrà rimuovere la pittura esistente.
Se idonea, trattare la superficie con appositi fondi intermedi per uniformare la texture.

Cutter 

Presenza di muffe, efflorescenze, umidità

Prima di intervenire con nuovi cicli decorativi in facciata occorre eseguire i seguenti controlli:

Controllo



Muffe

Batteri, muffe, alghe e licheni formano macchie verdi o scure in corrispondenza delle zone umide. È il degrado più dannoso. Genera inizialmente un degrado chimico delle superfici e successivamente aggredisce il substrato causando il deperimento del supporto.



Efflorescenze

Sono depositi di sali solubili che cristallizzandosi sulle superfici creano "barbette biancastre" che deteriorano lo strato decorativo e i loro supporti.



Umidità / infiltrazioni

Sono identificabili come macchie di umido, che generano vistosi cambi di tonalità e distacchi delle finiture decorative.



Ponti termici

Presenza di macchie scure in corrispondenza degli spigoli, tra parete e solaio o tra parete e pilastro. Si manifestano a causa di uno scarso isolamento dell'edificio. Questo genera una differente dispersione termica della struttura (ponti termici), che favorisce la crescita di microrganismi e muffe.



Trattamento

Sanificare con idoneo trattamento **Kerakover Activ**, in esterno eseguire un lavaggio ad alta pressione.

Prodotti

Kerakover Activ
Risanante all'acqua


Attrezzi

Lancia 

Pennello 

Spazzolare a secco per eliminare le efflorescenze.
Trattare la superficie con **Kerakover Silox Primer**.

Kerakover Silox Primer
Primer fissativo a base di microemulsioni acril-silossaniche pure a elevato potere legante

Spazzola 

Pennello 

Spatola 

Eliminare la causa del contatto con acqua.
Lasciar asciugare.
Applicare **Benesserebio**.

Benesserebio
Biointonaco termo-deumidificante

Cazzuola 

Intonacatrice 

Applicazione di isolamento termico in esterno, scegliendo tra le soluzioni **Klimaexpert**.

Sistemi Klimaexpert ETICS
Sistemi a cappotto Kerakoll progettati, certificati e applicati a regola d'arte

Cappotto 

Presenza di crepe o cavillature

Prima di intervenire con nuovi cicli decorativi in facciata occorre eseguire i seguenti controlli:

Controllo



Crepe strutturali

Sono vere e proprie fratture. Possono essere indice di movimenti strutturali del sottofondo, che non possono essere eliminati con un semplice intervento decorativo. Verificare se le lesioni interessano l'intero spessore dell'intonaco e delle murature.



Cavillature

Le cavillature presentano un aspetto reticolare (effetto ragnatela). Queste sono generate da ritiro igrometrico (perdita dell'acqua d'impasto), interessano solo superficialmente l'intonaco o le finiture decorative.



Trattamento

Si rimanda ai sistemi per il consolidamento e il ripristino strutturale Kerakoll.

Prodotti

Sistemi Kerakoll per il ripristino, consolidamento e rinforzo strutturale con tecnologie innovative e certificate

Attrezzi

Software Geoforce One



Ripristinare con malte o rasanti tipo **Geocalce Multiuso** o fondi riempitivi minerali o organici in funzione della finitura da adottare.

Geocalce Multiuso
Intonaco-rasante universale

Spatola Americana



Rullo



Pennello



Stato dell'intonaco

Prima di intervenire con nuovi cicli decorativi in facciata occorre eseguire i seguenti controlli:

Controllo



Consistenza del sottofondo

Premere con un punteruolo o cacciavite la superficie dell'intonaco. Se la punta non riesce a graffiare la superficie l'intonaco può considerarsi consistente e ben coeso. Se la scalfisce leggermente può essere recuperato. Se la punta sgretola l'intonaco sarà necessario rimuoverlo completamente.



Adesione intonaco

Verifica dell'adesione dell'intonaco al supporto. Battendo con un martello si può sondare e mappare l'intera superficie della facciata. Se battendo l'intonaco suona a vuoto significa che è staccato dal supporto, in caso contrario l'intonaco è ben ancorato.



Ripristini parziali

Verifica dell'omogeneità del supporto. Verificare le difformità materiche dovute a ripristini parziali, che con diverso grado di finitura e assorbimento, rispetto all'intera superficie, possono generare difetti estetici nella decorazione finale.



Porzioni mancanti

Porzioni di intonaco mancanti, inconsistenti o staccate sono da considerarsi quando si hanno degli spessori di almeno 1 cm di intonaco da dover riempire.



Trattamento

Trattare con **Rasobuild Eco Consolidante** nel caso di inconsistenza superficiale. Nel caso di totale inconsistenza, demolire e intonacare con **Geocalce Intonaco**.

Prodotti

Rasobuild Eco Consolidante


Fissativo eco-compatibile per consolidare intonaci vecchi e friabili.

Geocalce Intonaco

Intonaco civile traspirante certificato di pura calce naturale NHL e Geolegante - Classe CS II

Attrezzi

Lancia



Cazzuola



Pennello



Rullo



Demolire, ripristinare, livellare l'intonaco distaccato con **Geocalce Multiuso** (rispettare i tempi di essiccazione e maturazione).

Geocalce Multiuso

Intonaco-rasante universale

Martello



Cazzuola



Spatola Americana



In caso di piccole difformità applicare fondi riempitivi minerali o organici in funzione della finitura da adottare. Su difformità maggiori rasare tutta la superficie con **Rasobuild Eco Top**.

Rasobuild Eco Top

Rasante minerale eco-compatibile

Spatola Americana



Rullo



Pennello



Intonacare con **Geocalce Intonaco** o **Geocalce Multiuso** e rispettare i tempi di essiccazione.

Geocalce Intonaco

Intonaco civile traspirante certificato di pura calce naturale NHL e Geolegante - Classe CS II

Spatola Americana



Cazzuola



Geocalce Multiuso

Intonaco-rasante universale

Stato della muratura facciavista

Prima di intervenire occorre eseguire i seguenti controlli:

Controllo



Polverosità

Prima dell'intervento occorre verificare con il palmo delle mani la polverosità dei sottofondi, se restano tracce di polvere sulle punta delle dita sarà necessario intervenire. Supporti polverosi o sfarinanti sono indice di scarsa resistenza e se trascurati possono compromettere la durabilità delle superfici.



Scarsa consistenza delle malte

La scarsa consistenza delle malte, può aumentare la capacità di assorbimento d'acqua dei giunti che, in concorso con gli agenti atmosferici, possono innescare un degrado delle strutture. Prima dell'intervento occorre verificare la consistenza. Premere con un punteruolo o cacciavite la superficie delle malte. Se la punta non riesce a graffiare la superficie può considerarsi consistente e ben coesa. Se la scalfisce leggermente può essere recuperata. Se la punta sgretola la malta, sarà necessario rimuoverla e sostituirla.



Sporco e grasso

I residui di agenti inquinanti e lo smog sulle facciate a contatto con le piogge acide possono contribuire a generare un degrado chimico e fisico dei manufatti, formare patine superficiali e generare antiestetiche macchie scure.



Trattamento

Lavaggio a pressione per eliminare la polvere superficiale e consolidare con **Kerakover Acrilsilossanico**.

Prodotti

Kerakover Acrilsilossanico

Protettivo consolidante idrorepellente ad alto potere diffusivo

Attrezzi

Lancia



Pennello




Lavaggio a pressione.
Rimuovere e sostituire le parti incoerenti con **Biocalce Pietra** e consolidarle con **Kerakover Acrilsilossanico**.

Biocalce Pietra

Malta naturale certificata di pura calce naturale NHL 3.5 a norma EN 459-1, per l'allettamento e la stilatura altamente traspirante di murature

Lancia



Pennello



Kerakover Acrilsilossanico

Protettivo consolidante idrorepellente ad alto potere diffusivo

Lavare le superfici con appositi detergenti prima di effettuare qualsiasi tipo di trattamento superficiale. Proteggere con **Kerakover Eco Meteor S**.

Kerakover Eco Meteor S

Impregnante protettivo idrorepellente, traspirante e ad effetto goccia, non altera il colore dei materiali trattati

Lancia



Pennello



Presenza di muffe, umidità, efflorescenze

Prima di intervenire occorre eseguire i seguenti controlli:

Controllo



Muffe

La presenza di muffe si evidenzia con l'insorgere di microrganismi quali batteri, muffe, alghe e licheni che formano macchie verdi o scure in corrispondenza di maggior accumulo di umidità sulle superfici che genera un degrado del supporto.



Umidità

Le cause di umidità possono essere generate da infiltrazioni o risalita capillare. Sono identificabili come macchie di umido, che generano dei vistosi cambi di tonalità e generano nel tempo un degrado estetico, chimico e fisico del manufatto.



Efflorescenze

La presenza di fessurazioni e cavillature nelle fughe possono dare origine a infiltrazioni d'acqua, che dopo l'asciugatura generano la formazione di efflorescenze sulle superfici. Sono depositi di sali solubili che cristallizzando sulle superfici creano "aloni biancastri" che modificano l'aspetto del manufatto.



Esfoliazione

È una conseguenza del degrado causato dall'ingresso dell'acqua all'interno delle superfici di facciata. Si evidenzia con la presenza di scaglie di materiale decoeso in uno o più strati superficiali paralleli tra loro (foglie), che attraverso minime sollecitazioni meccaniche risultino in fase di distacco.



Trattamento

Sanificare con **Kerakover Activ**, rimuovere gli infestanti ed effettuare un lavaggio ad alta pressione. Proteggere con **Kerakover Eco Meteor S**.

Prodotti

Kerakover Activ
Risanante all'acqua

Kerakover Eco Meteor S
Impregnante protettivo idrorepellente, traspirante e ad effetto goccia, non altera il colore dei materiali trattati

Attrezzi

Lancia 

Pennello 

Eliminare la causa del contatto con acqua. Lasciar asciugare e trattare con **Kerakover Eco Meteor S**.

Kerakover Eco Meteor S
Impregnante protettivo idrorepellente, traspirante e ad effetto goccia, non altera il colore dei materiali trattati

Lancia 

Pennello 

Spazzolare a secco e trattare la superficie con **Kerakover Eco Meteor S**.

Kerakover Eco Meteor S
Impregnante protettivo idrorepellente, traspirante e ad effetto goccia, non altera il colore dei materiali trattati

Pennello 

Spazzola 

Eliminazione delle parti friabili sino alle superfici sane. Trattare la superficie con **Kerakover Eco Meteor S**.

Kerakover Eco Meteor S
Impregnante protettivo idrorepellente, traspirante e ad effetto goccia, non altera il colore dei materiali trattati

Lancia 

Pennello 

Presenza di crepe o cavillature

Prima di intervenire occorre eseguire i seguenti controlli:

Controllo



Crepe strutturali

Le crepe strutturali sono delle vere e proprie lesioni che interessano sia la malta di allettamento che i conci in pietra o in mattone che compongono la struttura. Potrebbero essere indice di movimenti strutturali del sottofondo, che non possono essere eliminati con un semplice intervento decorativo.



Cavillature

Si distinguono dalle crepe strutturali in quanto si manifestano tra la malta di allettamento e le pietre o i mattoni che compongono le murature. Sarà quindi necessario ripristinarle per eliminare infiltrazioni d'acqua all'interno del supporto. Le infiltrazioni causate dalle piogge associate alle basse temperature possono aumentare il degrado generato dal gelo e disgelo.



Trattamento

Si rimanda ai sistemi per il consolidamento e il ripristino strutturale Kerakoll.

Prodotti

Sistemi Kerakoll per il ripristino, consolidamento e rinforzo strutturale con tecnologie innovative e certificate

Attrezzi

Software Geoforce One



Risarcire con la malta idrofugata **Biocalce Pietra** e rispettare i tempi di essiccazione.
Trattare la superficie con **Kerakover Eco Meteor S**.

Biocalce Pietra

Malta naturale certificata di pura calce naturale NHL 3.5 a norma EN 459-1, per l'allettamento e la stilatura altamente traspirante di murature

Kerakover Eco Meteor S

Impregnante protettivo idrorepellente, traspirante e ad effetto goccia, non altera il colore dei materiali trattati

Cazzuola



Pennello



Stato del calcestruzzo

Prima di intervenire occorre eseguire i seguenti controlli:

Controllo



Fessurazioni, cavillature o distacchi del copriferro

Le fessure, possono favorire l'ingresso di acqua che può determinare rigonfiamenti e distacchi del copriferro, evidenziando l'ossidazione delle armature. In un calcestruzzo possono svilupparsi per svariati motivi:

- ritiro igrometrico;
- applicazione di carichi statici o dinamici;
- attacchi esterni di tipo chimico, fisico o meccanico (gelo e disgelo).



Disomogeneità del supporto

Le difformità materiche delle superfici causate dai ripristini parziali devono essere eliminate prima dell'applicazione dello strato pittorico in quanto l'esiguo spessore del film non riesce a mascherare ed eliminare queste difformità. Verificare la presenza di ripristini o rappezzi superficiali che generano finiture con texture differenti rispetto al calcestruzzo.



Nidi di ghiaia

Si evidenziano con porzioni di getto in cui gli aggregati non ricoperti dalla pasta cementizia si presentano disgregati o con presenza di cavità. Sarà necessario verificarne la consistenza. Possono generare difetti estetici sulle finiture ed incrementare il degrado del calcestruzzo.



Trattamento

Eliminare le parti in calcestruzzo ammalorato, pulire i ferri dalla ruggine e ripristinare le sezioni mancanti con apposite malte strutturali protettive della linea **Geolite**.

Prodotti

Geolite

La prima Geomalta per il ripristino monolitico del calcestruzzo armato

Attrezzi

Cazzuola



Spatola Americana



Eliminare le difformità con rasanti della linea **Rasobuild Eco Top** o con l'utilizzo di **Geolite Microsilicato** in funzione dello spessore desiderato.

Rasobuild Eco Top

Rasante minerale eco-compatibile

Geolite Microsilicato

Geopittura minerale per la protezione decorativa del calcestruzzo

Pennello



Rullo



Livellare e ripristinare con apposite malte della linea **Geolite**.

Geolite

La prima Geomalta per il ripristino monolitico del calcestruzzo armato

Cazzuola



Spatola Americana



Stato della superficie da decorare

Prima di intervenire occorre eseguire i seguenti controlli:

Controllo



Polverosità / sporco superficiale

Prima dell'intervento occorre verificare con il palmo delle mani la polverosità dei sottofondi, se restano tracce di sporco/polvere sulle punta delle dita è necessario intervenire. Supporti polverosi o sfarinanti possono compromettere l'adesione degli strati decorativi.



Adesione pitture e rivestimenti esistenti

Per valutare la possibilità di ridecorare la superficie senza rimuovere la pittura o i rivestimenti esistenti, se non presentano crepe o cenni di distacchi, occorre eseguire un test di adesione. Eseguire una quadrettatura con un taglierino incidendo la superficie della pittura con tagli orizzontali e verticali realizzando una maglia di 1x1 cm su una superficie di 10 cm.



Esfoliazione

Le esfoliazioni si possono formare a seguito di scarsa qualità della pittura o inconsistenza della rasatura. Sono una conseguenza del degrado causato dall'ingresso dell'acqua all'interno delle superfici in calcestruzzo.







Trattamento

Spazzolare, (in esterno lavaggio con getto d'acqua a pressione) se necessario consolidare con **Kerakover Acrilex Primer** prima di applicare una finitura sintetica.

Prodotti

Kerakover Acrilex Primer
Primer fissativo a base di microemulsione a elevato potere legante

Attrezzi

- Spazzola** 
- Lancia** 
- Rullo** 
- Pennello** 

Se l'80% della pittura non si stacca dal supporto può essere considerata valida e si potrà procedere con la sovraverniciatura. In caso contrario si dovrà rimuovere la pittura esistente. Se idonea, trattare la superficie con **Geolite Microsilicato** per proteggere e decorare il calcestruzzo.



Geolite Microsilicato
Geopittura minerale per la protezione decorativa del calcestruzzo

- Lancia** 
- Cutter** 

Rimuovere le parti incoerenti fino a calcestruzzo sano, ripristinare i volumi con malte della linea **Geolite** consolidare le zone non ripristinate con **Kerakover Acrilex Primer** prima di applicare una finitura sintetica.

Geolite
La prima Geomalta per il ripristino monolitico del calcestruzzo armato

Kerakover Acrilex Primer
Primer fissativo a base di microemulsione a elevato potere legante

- Lancia** 
- Spatola** 

Presenza di muffe, efflorescenze, dilavamento

Prima di intervenire occorre eseguire i seguenti controlli:

Controllo



Muffe

La presenza di muffe si evidenzia con l'insorgere di microrganismi quali batteri, muffe, alghe e licheni che formano macchie verdi o scure in corrispondenza di maggior accumulo di umidità sulle superfici.



Efflorescenze

Lavare e rimuovere i depositi bianchi con acqua pulita, non appena compaiono. Questo può funzionare se i depositi non hanno completamente reagito con l'anidride carbonica nell'atmosfera e quindi non sono ancora diventati insolubili.



Dilavamento

Il fenomeno del dilavamento nella sua manifestazione più semplice consiste nell'asportazione di materiale dalla superficie della struttura a seguito dell'azione svolta su di essa dall'acqua corrente.



Umidità

In caso di forte umidità si possono notare aloni, macchie verdi, o segni del percolamento dell'ossidazione del ferro. Nel caso di infiltrazioni si possono verificare rigonfiamenti e distacchi del copriferro.



Trattamento

Sanificare con **Kerakover Activ**, rimuovere gli infestanti, eventuale lavaggio ad alta pressione e consolidare con **Kerakover Acrilex Primer** prima di applicare una finitura sintetica.

Prodotti

Kerakover Activ
Risanante all'acqua

Kerakover Acrilex Primer
Primer fissativo a base di microemulsione a elevato potere legante

Attrezzi

Lancia 

Pennello 

In esterno, lavaggio con getto d'acqua a pressione. Proteggere la superficie dall'ingresso di agenti aggressivi con **Kerakover Eco Meteor S**.

Kerakover Eco Meteor S
Impregnante protettivo idrorepellente, traspirante e ad effetto goccia, non altera il colore dei materiali trattati

Lancia 

Pennello 

Lasciar asciugare / eliminare la causa del contatto con acqua. Nel caso di rigonfiamenti e distacco del copriferro, sarà necessario un ripristino volumetrico con apposite malte della linea **Geolite**.

Geolite
La prima Geomalta per il ripristino monolitico del calcestruzzo armato

Lancia 

Pennello 

Lasciar asciugare/ eliminare la causa del contatto con acqua. Nel caso di rigonfiamenti e distacco del copriferro, sarà necessario un ripristino volumetrico con apposite malte della linea **Geolite**.

Geolite
La prima Geomalta per il ripristino monolitico del calcestruzzo armato


Lancia 

Cazzuola 

Stato del cartongesso

Prima di intervenire con nuovi cicli decorativi su cartongesso occorre eseguire i seguenti controlli:

Controllo

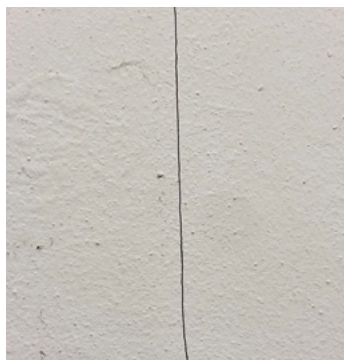


Cavillature dei giunti

Verificare il corretto montaggio delle strutture portanti e la presenza di fessure lineari in corrispondenza dei giunti o sul perimetro delle lastre. L'errato montaggio può determinare rigonfiamenti e distacchi della decorazione. Giunti non correttamente dimensionati possono generare delle dilatazioni non compensate dal materiale utilizzato.




Disomogeneità e imperfezioni

Verificare la planarità e il grado di finitura delle superfici. Le difformità materiche delle superfici causate dai ripristini e dalle stuccature, devono essere eliminate prima dell'applicazione dello strato pittorico: l'esiguo spessore del film non riesce a mascherare ed eliminare queste difformità.

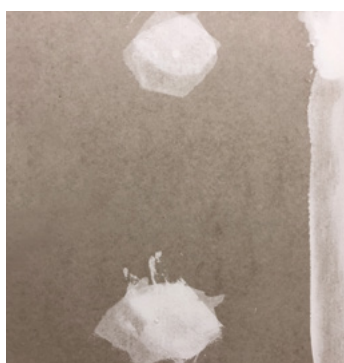

Fori e cavità

Verificare la planarità della stuccatura dei fori delle viti di fissaggio e dei giunti perimetrali delle lastre.

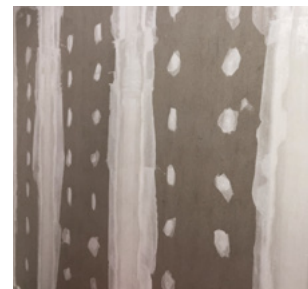

Trattamento

Ripristinare con **Biogesso Stucco mangiaVOC** e rispettare i tempi di essiccazione.

Prodotti

Biogesso Stucco mangiaVOC

Stucco mangiaVOC naturale eco-compatibile a base dell'esclusivo BioGesso Kerakoll per stuccature e rasature di lastre in cartongesso

Attrezzi

Spatola Americana



Stuccare con **Biogesso Stucco mangiaVOC**, carteggiare, spolverare.
In caso di luce radente rasare l'intera specchiatura per evitare difformità cromatiche.

Biogesso Stucco mangiaVOC

Stucco mangiaVOC naturale eco-compatibile a base dell'esclusivo BioGesso Kerakoll per stuccature e rasature di lastre in cartongesso

Spatola Americana



Stuccare con **Biogesso Stucco mangiaVOC**, carteggiare, spolverare.
In caso di luce radente rasare l'intera specchiatura per evitare difformità cromatiche.

Biogesso Stucco mangiaVOC

Stucco mangiaVOC naturale eco-compatibile a base dell'esclusivo BioGesso Kerakoll per stuccature e rasature di lastre in cartongesso

Spatola Americana



Stato della superficie da decorare

Prima di intervenire con nuovi cicli decorativi su cartongesso occorre eseguire i seguenti controlli:

Controllo



Polverosità / sporco superficiale

Supporti polverosi o stuccature sfarinanti possono compromettere l'adesione degli strati decorativi. Prima dell'intervento occorre verificare con il palmo delle mani la polverosità dei sottofondi, se restano tracce di sporco/polvere sulle punte delle dita è necessario intervenire.



Adesione pitture e rivestimenti esistenti

Per valutare la possibilità di ridecorare la superficie senza rimuovere la pittura o i rivestimenti esistenti, se non presentano crepe o cenni di distacchi, occorre eseguire un test di adesione. Eseguire una quadrettatura con un taglierino incidendo la superficie della pittura con tagli orizzontali e verticali realizzando una maglia di 1x1 cm su una superficie di 10 cm.



Esfolazione di vecchie pitture

Esfoliazioni si possono formare a seguito di scarsa qualità della pittura, inconsistenza dello stucco e della rasatura. In presenza di esfoliazioni non è possibile intervenire con nessun tipo di decorazione.



Trattamento

Spazzolare, e utilizzare **Keradecor Prontofix** per eliminare lo spolverio superficiale.

Prodotti

Keradecor Prontofix

Primer fissativo a base di resine acriliche pure ad elevato potere legante

Attrezzi

Rullo



Pennello



Se l'80% della pittura non si stacca dal supporto può essere considerata valida e si potrà procedere con la sovraverniciatura.
In caso contrario si dovrà rimuovere la pittura esistente.

Cutter




Rimozione delle vecchie pitture e consolidamento delle superfici con **Keradecor Prontofix**.

Keradecor Prontofix

Primer fissativo a base di resine acriliche pure ad elevato potere legante

Spatola



Pennello



Presenza di muffe o umidità

Prima di intervenire con nuovi cicli decorativi su cartongesso occorre eseguire i seguenti controlli:

Controllo



Muffe

La presenza di muffe si evidenzia con l'insorgere di microrganismi quali batteri, muffe, alghe e licheni che formano macchie e patine verdi o scure in corrispondenza di maggior accumulo di umidità sulle superfici.



Umidità

Verificare la presenza di umidità, aloni o macchie giallastre, che se non ben trattate, possono essere trasferite anche sulla superficie decorata. Nel caso di infiltrazioni si possono verificare rigonfiamenti dei pannelli.



Trattamento

Sanificare con **Kerakover Activ**, rimuovere gli infestanti, applicare una decorazione con proprietà antimuffa come:

→ **Keradecor Paint**

→ **Keradecor Klima Paint**

Prodotti

Kerakover Activ

Risanante all'acqua

Keradecor Paint

Pittura organica minerale, a base di resine stirolo-acriliche all'acqua, lavabile, resistente alle muffe

Keradecor Klima Paint

Pittura termoisolante organica minerale, a base di resine viniliche all'acqua, lavabile, resistente alle muffe

Attrezzi

Rullo



Pennello



Eliminare la causa del contatto con acqua.
Nel caso di rigonfiamenti delle lastre sostituirle.
Lasciar asciugare.

Controlli del legno


Controllo e preparazione dei supporti:

Controllo



Legno con alghe e funghi

L'esposizione agli agenti atmosferici può provocare attacchi di muffe e funghi, che generano la marcescenza del legno; sono facilmente riconoscibili dalla presenza di vistose macchie nere, o cambio di colore del legno.

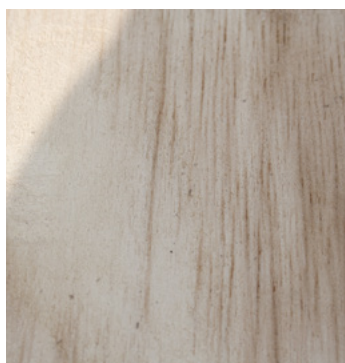

Legno nuovo

Irregolarità delle superfici, dovranno essere trattate per evitare che si creino inestetismi sulla decorazione. Verificare la presenza di fessure o crepe.



Legno invecchiato (grigio)

Verificare la consistenza superficiale del legno e la presenza di grasso o patine di sporco in superficie.



Legno smaltato

Verifica delle adesioni dei vecchi smalti e della presenza di porzioni di legno vivo da dover proteggere prima dell'applicazione dello smalto.



Trattamento

Prodotti

Attrezzi

Rimuovere gli infestanti e carteggiare sino al raggiungimento di legno vivo.

Carteggiatrice



Pennello




Manufatti in legno dovranno essere carteggiati stuccando eventuali crepe o fessurazioni prima dell'applicazione dei protettivi scelti.

Carteggiatrice



Spatola



Rimuovere meccanicamente le parti decoese e carteggiare a legno vivo sino all'ottenimento della colorazione originaria del legno.

Carteggiatrice




Rimuovere meccanicamente le vecchie pitture decoese e carteggiare sino all'ottenimento di una superficie uniforme. Stuccare eventuali crepe o fessurazioni prima dell'applicazione dei protettivi scelti.

Carteggiatrice



Spatola



Impregnazione per esaltare le venature del legno

Prima di intervenire verificare sempre che il supporto non sia umido:

Supporto



Legno naturale (nuovo)

Per mantenere inalterato l'aspetto delle venature sarà necessaria una leggera carteggiatura sulle superfici prima di qualsiasi trattamento con carta vetrata (120/80) per togliere ogni inflessione ed eventuale sporco.



Legno decorato

Nel caso di supporti smaltati sarà necessario carteggiare con carta vetrata (120/80) per eliminare lo smalto sino al raggiungimento del legno vivo.





Trattamento



Applicare l'impregnante finitura **Keradecor Wood** per garantire la protezione contro le aggressioni climatiche e lo scambio di umidità legno aria.

Prodotti

Keradecor Wood

Gel impregnante ad alta protezione ed elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici

Attrezzi

Pennello



Manufatti in legno

Smaltatura decorativa ad effetto coprente

Prima di intervenire verificare che il supporto non sia umido:

Supporto



Legno decorato

Prima di intervenire con la decorazione sarà sempre necessario carteggiare le superfici (carta 120/80) per irruvidire e pulire il vecchio smalto.




Legno naturale (nuovo)

Nel caso di supporti non verniciati, utilizzare **Keradecor Eco Sintolite**, fondo carteggiabile per eliminare le irregolarità del supporto che possono evidenziarsi sulla superficie decorata.





Trattamento

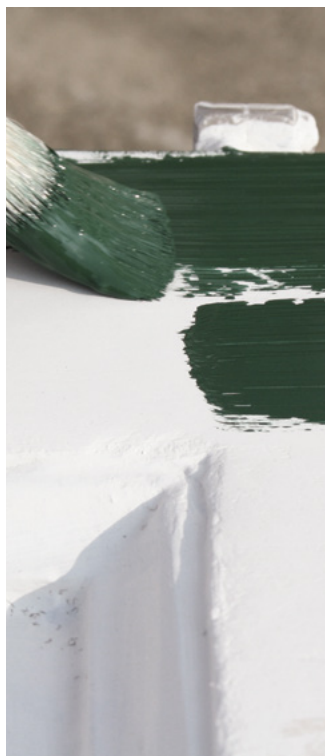

L'applicazione di uno smalto coprente della gamma **Aqualite** garantisce superfici protette, resistente all'abrasione e alle macchie, ottenendo un ottimo risultato estetico.

Prodotti

Keradecor Eco Sintolite

Preparatore di fondo organico minerale

Aqualite Eco Smalto Lucido

Smalto eco-compatibile protettivo e decorativo, resistente agli agenti atmosferici, con ottima copertura, assenza di "blocking" ed elevata elasticità

Aqualite Eco Smalto Satinato

Smalto eco-compatibile protettivo e decorativo, resistente agli agenti atmosferici, con ottima copertura, assenza di "blocking" ed elevata elasticità

Attrezzi

Pennello



Rullo



Manufatto in ferro

Controllo e preparazione dei supporti:

Controllo




Ruggine

La ruggine è costituita da uno strato poroso ed inconsistente di colore aranciato, composto da vari ossidi di ferro. Ha un'azione aggressiva nei confronti dei metalli, capace di generare anche la completa corrosione di tutto il loro spessore. Occorre pertanto intervenire con trattamenti protettivi per conservarne ed aumentarne la durabilità nel tempo.



Manufatti in ferro nuovo

Rimuovere la presenza di calamina. È una polvere nera priva di resistenza e consistenza, che può compromettere l'adesione di qualsiasi trattamento.

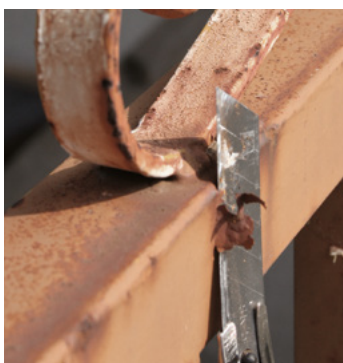

Manufatti in ferro verniciato

In presenza di esfoliazione dei vecchi smalti non è possibile intervenire con nessun tipo di decorazione. Occorre eliminare completamente il vecchio strato degradato ripristinando la consistenza e il grado di finitura delle superfici.



Sporco e grasso (smog)

Verifica della presenza di polvere o sostanze oleose e grasse (smog) che possono compromettere l'applicazione e l'adesione dei nuovi smalti.



Trattamento

Rimuovere meccanicamente la ruggine con spazzole metalliche e tele a smeriglio o in caso di forte corrosione diffusa effettuare la sabbiatura. Proteggere nelle ore successive con **Keradecor Sintcrom**.

Prodotti

Keradecor Sintcrom
Pittura antiruggine e anticorrosiva organica minerale

Attrezzi

Carteggiatrice 

Carteggiare la superficie per rimuovere completamente la presenza di calamina, pulire e sgrassare con appositi diluenti tipo **Keradecor Eco Solmix**. Proteggere nelle ore successive con **Keradecor Sintcrom**.



Keradecor Eco Solmix
Diluyente a lenta evaporazione

Carteggiatrice 

Keradecor Sintcrom
Pittura antiruggine e anticorrosiva organica minerale

Asportare meccanicamente vecchi smalti decoesi e in fase di distacco con spazzole metalliche fino all'ottenimento del ferro lucido. Proteggere nelle ore successive con **Keradecor Sintcrom**.

Keradecor Sintcrom
Pittura antiruggine e anticorrosiva organica minerale

Cutter 
Carteggiatrice 

Sgrassare i supporti con apposito diluyente tipo **Keradecor Eco Solmix**.

Keradecor Eco Solmix
Diluyente a lenta evaporazione

Panno 

Manufatti in ferro, zinco nuovo o verniciato

Manufatto in ferro zincato

Verifica e preparazione dei supporti:

Controllo



Leghe zincate (nuova)

La migliore superficie per la decorazione é:
→ una superficie zincata pura (entro poche ore dal processo di zincatura)
→ zinco stagionato.
Verificare la presenza di parti friabili e inconsistenti in superficie.



Ruggine

La ruggine è costituita da uno strato poroso ed inconsistente di colore aranciato, composto da vari ossidi di ferro. Ha un'azione aggressiva nei confronti dei metalli, capace di generare anche la completa corrosione di tutto il loro spessore. Occorre pertanto intervenire con trattamenti protettivi per conservarne ed aumentarne la durabilità nel tempo.



Leghe zincate verniciate

In presenza di esfoliazione dei vecchi smalti non è possibile intervenire con nessun tipo di decorazione. Occorre eliminare completamente il vecchio strato degradato e ripristinare la consistenza e il grado di finitura delle superfici.



Sporco e grasso (smog)

Verifica della presenza di polvere (smog) o sostanze oleose e grasse che possono compromettere l'applicazione e l'adesione dei nuovi smalti.



Trattamento di preparazione

Lasciare i manufatti esposti per tre mesi agli agenti atmosferici e sgrassare le superfici con appositi diluenti tipo **Keradecor Eco Solmix**.

Prodotti

Keradecor Eco Solmix
Diluyente a lenta evaporazione

Attrezzi

Panno



Rimuovere meccanicamente la ruggine con spazzole metalliche e tele a smeriglio o in caso di forte corrosione diffusa effettuare la sabbiatura. Proteggere nelle ore successive con **Keradecor Sintcrom**.

Keradecor Sintcrom
Pittura antiruggine e anticorrosiva organica minerale

Sabbiatura



Carteggiatrice



Asportare meccanicamente vecchi smalti decoesi e in fase di distacco con spazzole metalliche.

Flessibile



Cutter



Lavare e spazzolare. Sgrassare i supporti con apposito diluyente tipo **Keradecor Eco Solmix**.

Keradecor Eco Solmix
Diluyente a lenta evaporazione

Panno



Manufatti in ferro, zinco nuovo o verniciato

Smaltatura effetto decorativo colorato

Questi cicli di smaltatura per la protezione di materiali edili quali **acciaio, acciaio zincato a caldo e alluminio**, vengono realizzati con soluzioni colorate coprenti, lucide o satinate:

Supporto



Manufatti in ferro zincato

Dopo aver verificato e preparato i supporti, le lamiere zincate devono essere preparate con **Keradecor Zinkover**.




Manufatti in ferro

Dopo aver verificato e preparato i supporti, le leghe metalliche devono essere trattate con **Keradecor Sintcrom** fondo antiruggine.





Trattamento di smaltatura

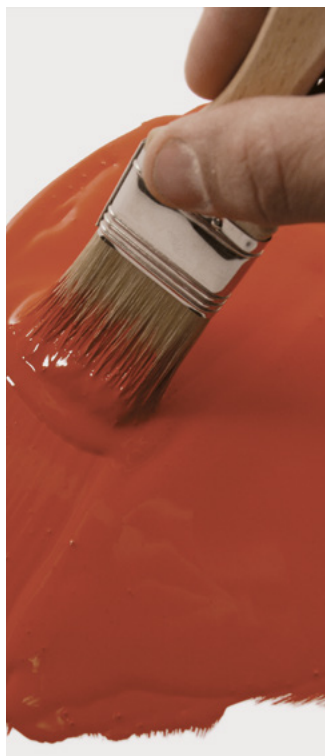

Applicare due mani di smalto della gamma **Aqualite**, scelto in base alle sue finiture, attendendo la completa essiccazione del film tra una mano e l'altra.

Prodotti

Keradecor Zinkover

Smalto di fondo e finitura, resistente agli agenti atmosferici, con ottima copertura e pennellabilità

Keradecor Sintcrom

Pittura antiruggine e anticorrosiva organica minerale

Aqualite Eco Smalto Lucido

Smalto eco-compatibile protettivo e decorativo, resistente agli agenti atmosferici, con ottima copertura, assenza di "blocking" ed elevata elasticità

Aqualite Eco Smalto Satinato

Smalto eco-compatibile protettivo e decorativo, resistente agli agenti atmosferici, con ottima copertura, assenza di "blocking" ed elevata elasticità

Attrezzi

Pennello



Rullo



Manufatti in ferro, zinco nuovo o verniciato

Smaltatura effetto micaceo o metallizzato

Questi cicli di smaltatura per la protezione di materiali edili quali **acciaio, acciaio zincato a caldo e alluminio**, vengono realizzati con particolari smalti che contengono elementi tra cui **ossido di ferro micaceo, alluminio lamellare**:

Supporto



Manufatti in ferro zincato

Dopo aver verificato e preparato i supporti, le lamiere zincate devono essere preparate con **Keradecor Zinkover**.



Manufatti in ferro

Dopo aver verificato e preparato i supporti, le leghe metalliche devono essere trattate con **Keradecor Sintcrom** fondo antiruggine.





Trattamento



Applicazione di almeno due mani di smalto o finitura **Keradecor Oldstyle** attendendo l'asciugatura tra una mano e l'altra.

Prodotti

Keradecor Zinkover

Smalto di fondo e finitura, resistente agli agenti atmosferici, con ottima copertura e pennellabilità

Keradecor Sintcrom

Pittura antiruggine e anticorrosiva organica minerale

Keradecor Oldstyle

Smalto antichizzante, protettivo, anticorrosivo, ottima copertura e pennellabilità

Attrezzi

Pennello



La presente Guida Tecnica è redatta in base alle migliori conoscenze tecniche ed applicative di Kerakoll S.p.A. Essa costituisce, comunque, un insieme di informazioni e guide di carattere generale che prescindono dalle situazioni concrete delle singole opere. Non intervenendo Kerakoll direttamente nelle condizioni dei cantieri, nella progettazione specifica dell'intervento e nell'esecuzione dei lavori, le informazioni e linee guida qui riportate non impegnano in alcun modo Kerakoll.

Tutti i diritti sono riservati. © Kerakoll. Ogni diritto sui contenuti di questa pubblicazione è riservato ai sensi della normativa vigente.

La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale ivi contenuto, sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta. Le presenti informazioni possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL Spa; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com.

KERAKOLL Spa risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal proprio sito. Per informazioni sui dati di sicurezza dei prodotti, fare riferimento alle relative schede previste e consegnate ai sensi di legge unitamente all'etichettatura sanitaria presente sull'imballo. Si consigliano, infine, prove preventive dei singoli prodotti al fine di verificarne l'idoneità al concreto impiego previsto.

kerakoll



kerakoll.com